

**Ap. 6 RESULTADOS DE LOS ANALISIS
POR MICROSONA ELECTRONICA**

No.	No. de muestra	Resultados de los analisis
1	MJA-7A 187.50m	Electrum dentro de carbonatos (calcita, Kutunahorita).
2	MJA-7B 213.80m	Coexistencia de argentita y freibergita con calcopirita dentro de cuarzo.
3	MJA-10 315.85m	Pirita incluye electrum y galena, dentro de cuarzo y calcita.
4	MJA-8 132.85m	"Todorokite" y pirolusita.
5	AB-1 F-51	Galena y mineral de Ag-Cu-Pb-(As.Sb)-S (Probablemente freibergita con Pb), Se presentar en la periferie de pirita.
6	AB-1 F-150	Coexistencia de tetraedrita con plata y blenda con calcopirita.
7	AB-1 F-150	Calcopirita incluye electrum dentro de cuarzo.
8	AB-1 F-150	Coexistencia de manganita con pirolusita.
9	AB-1 F-179	Coexistencia de oro nativo y electrum con goethita y manganita.
10	AB-1 F-252	"Todorokite" dentro de cuarzo.
11	AB-1 F-50	Los granos de oro son 1-5µm en dimensión y tienen poco contenido de plata. Los minerales de oro están diseminados dentro de veta cuarzo.
12	AB-1 F-26	El carácter de oro es mismo que No.1. Están localizado dentro de geoda en la veta cuarzo y calcita.
13	AB-1 F-26	Tetraedrita contiene Cu, Sb y S para elementos mayores, en menor cantidad Zn y escaso Sb y As. Polibasita compuesta de Ag, Cu, Zn y S para elementos mayores y en menor cantidad Sb y As.
14	AB-1 F-26	Tetraedrita contiene Cu, Sb y S para elementos mayores y está asociado As, Zn y Ag para elementos menores.

Referencias

Au : Oro nativo
 Arg : Argentita
 Poly : Polibasita
 Td : Tetraedrita
 Sp : Blenda
 Cp : Calcopirita
 Py : Pirita
 Gt : Goethita


No.1 MJA-7A 187.50m




Microscopio electrónico




Ag

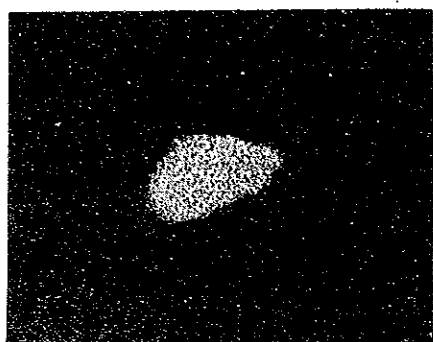


Au

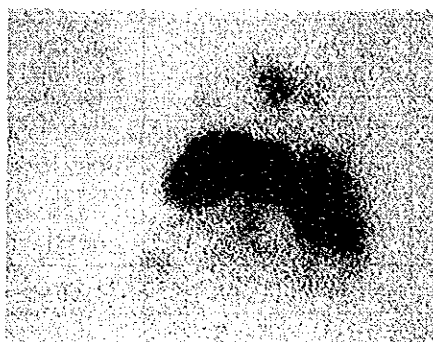


Ca

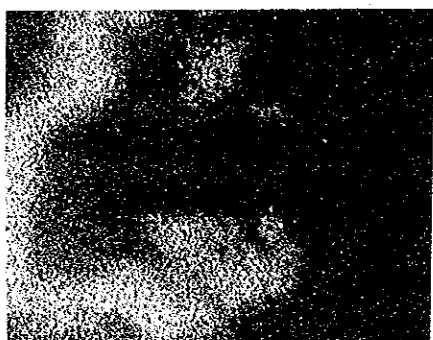

Mg

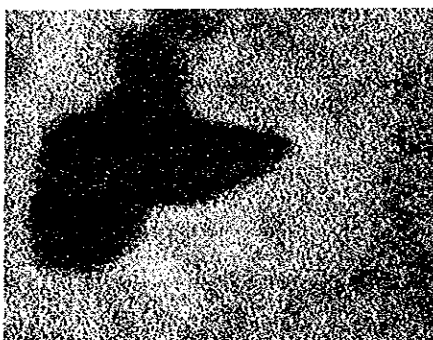

Mn

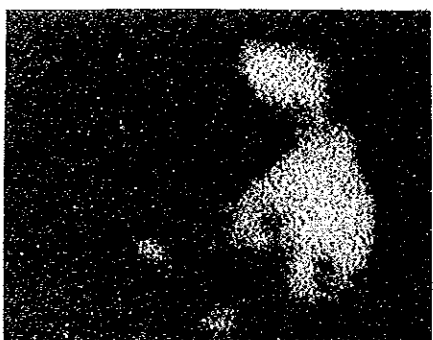


Fe




S


No.2 MJA-7B 213.80^m

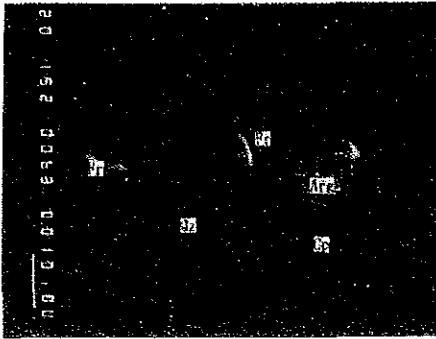


Microscopio electrónico

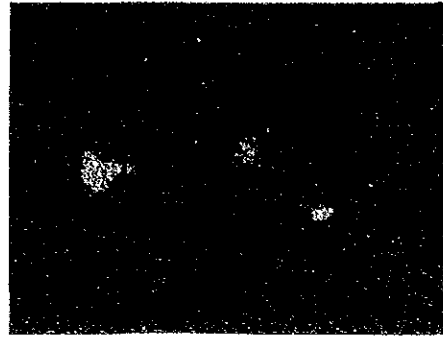


Cu

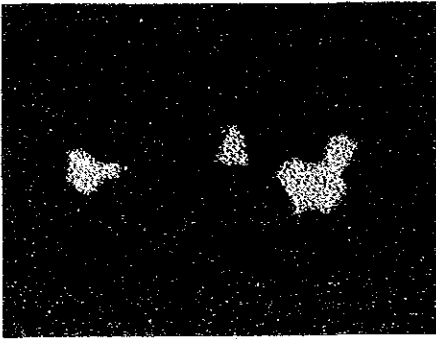


Ag

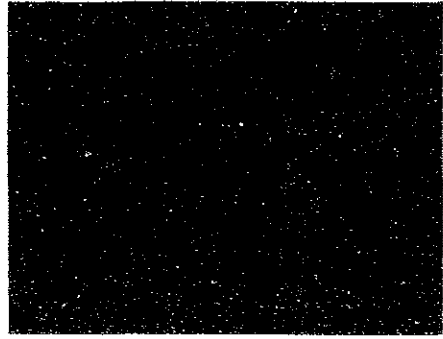


Sb

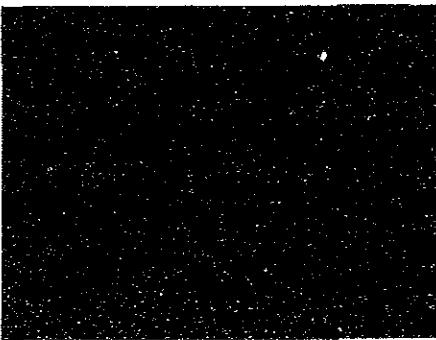

As

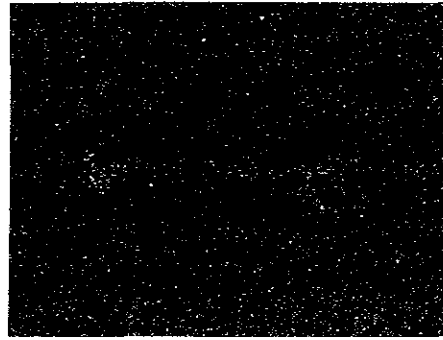


S

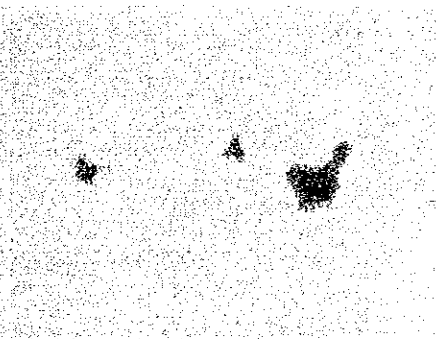


Si


No.3 MJA-10 315.85^m

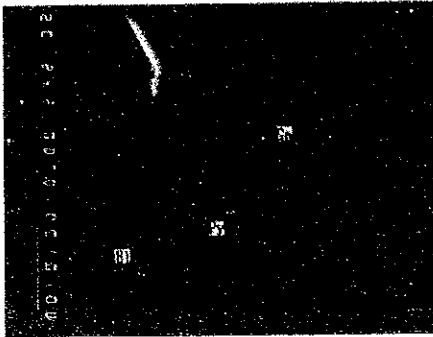


Microscopio electrónico

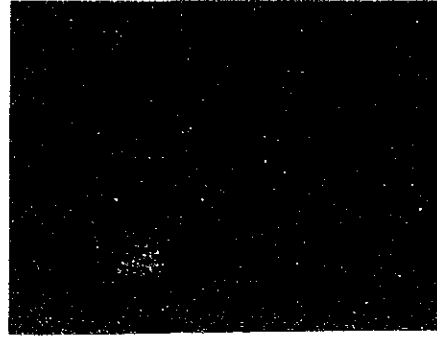


Ag

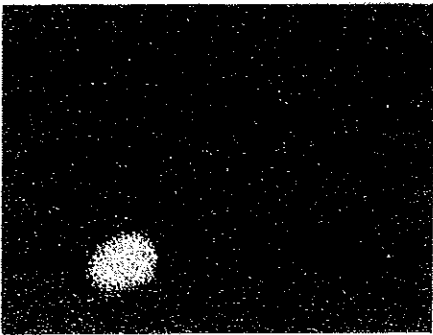


Au

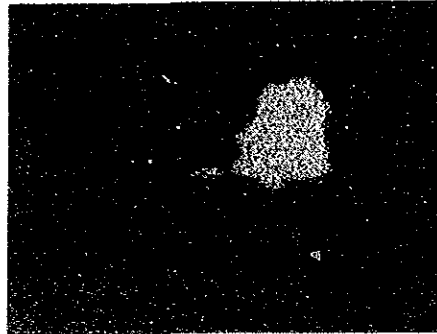


Pb

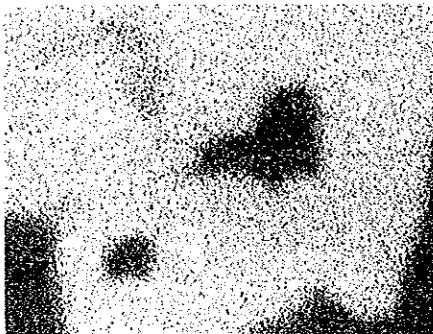


Fe

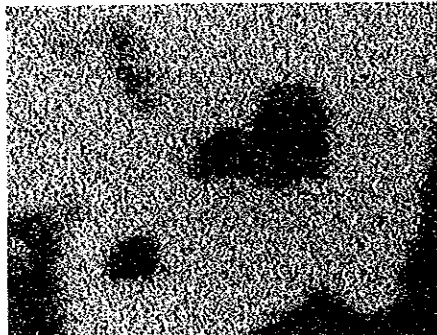

S

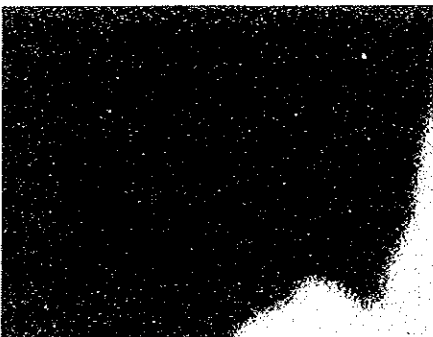


Si

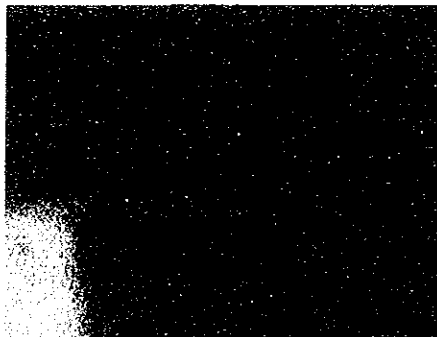


Ca


No.4 MJA-8 132.85mm

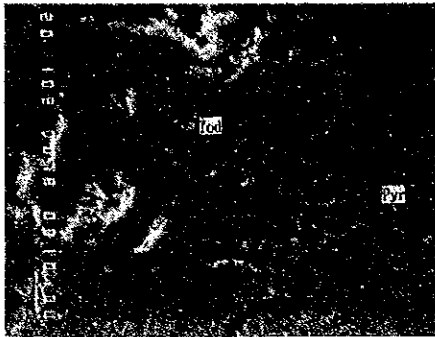


Microscopio electrónico

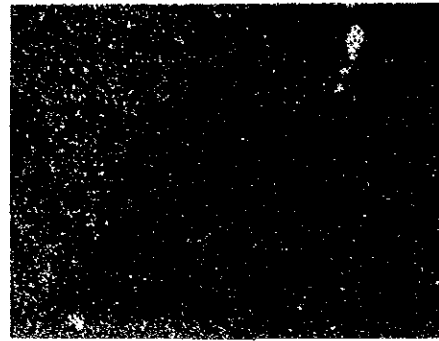

Ca

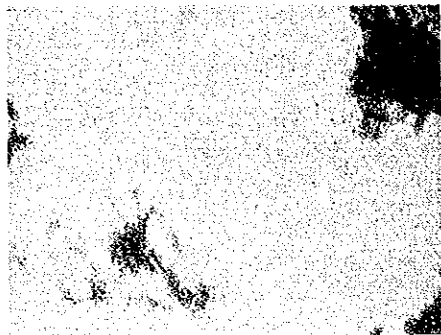

Mn

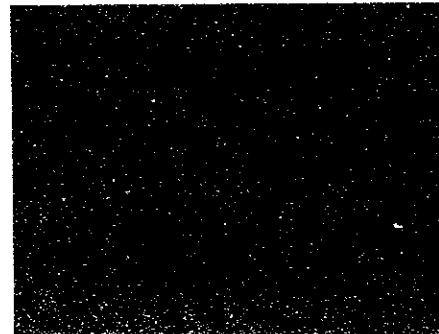


Mg




K




Microscopio electrónico

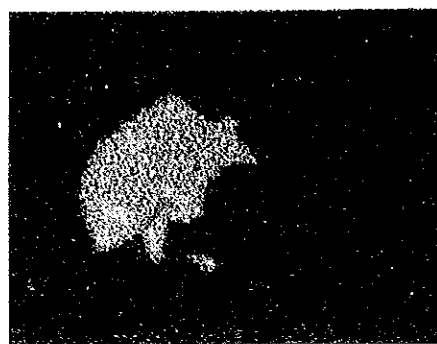


Cu

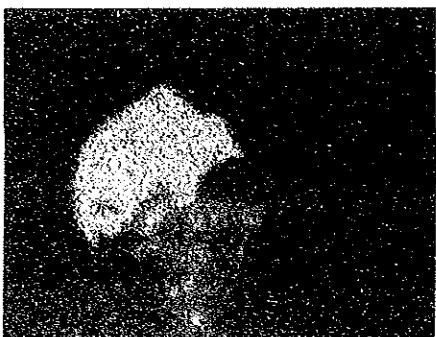

Ag

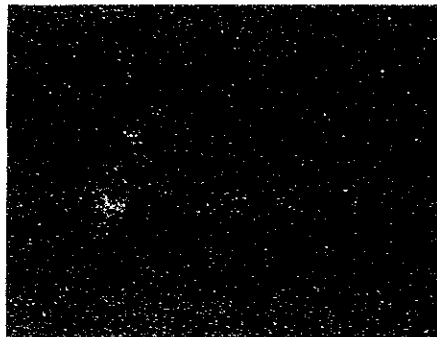

As

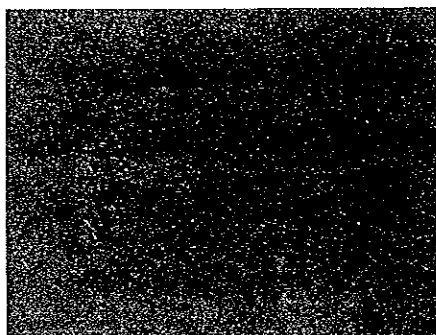

Sb




Pb




Fe




S

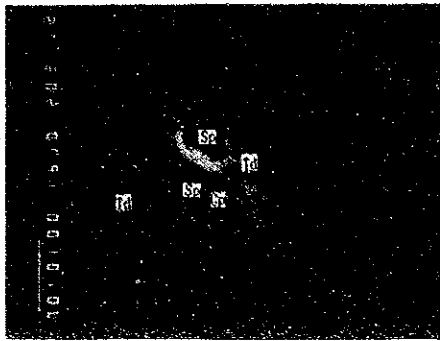


Microscopio electrónico

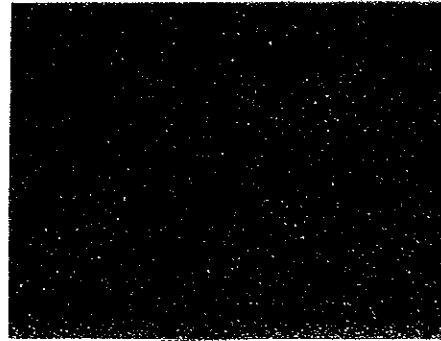


Sb

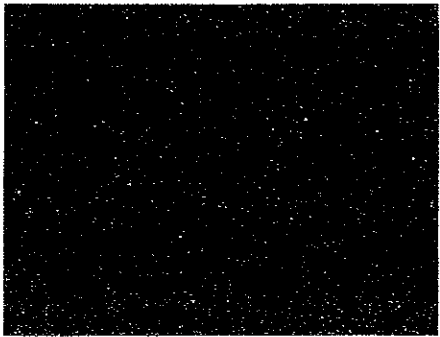


Ag

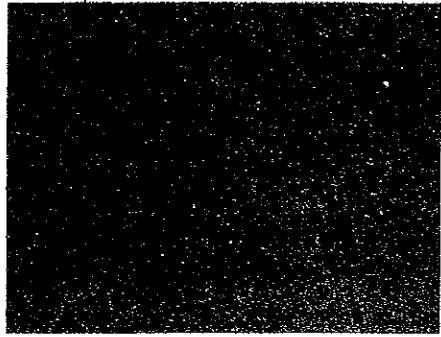


As

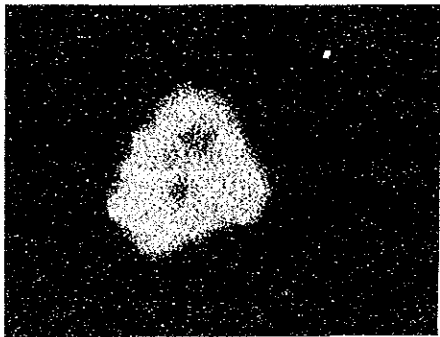


Cu

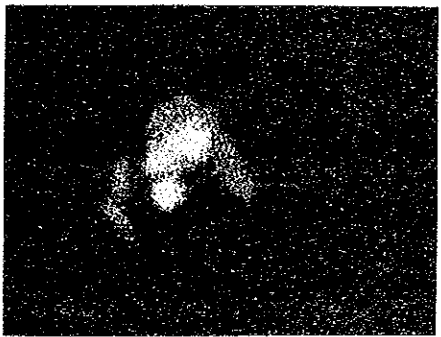


Zn

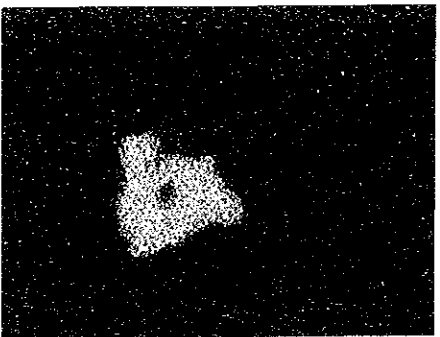


Fe

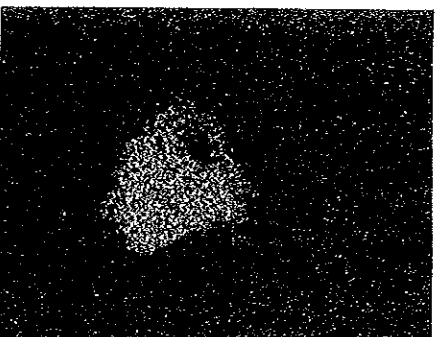

S

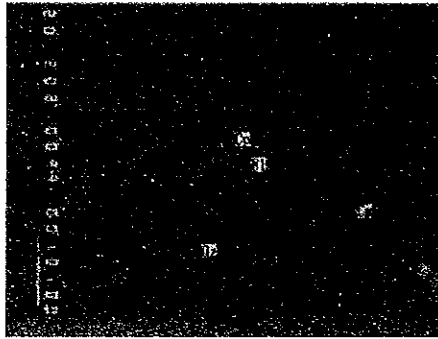


Microscopio electrónico

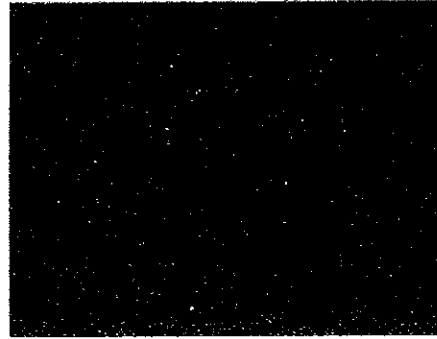


Ag




Au

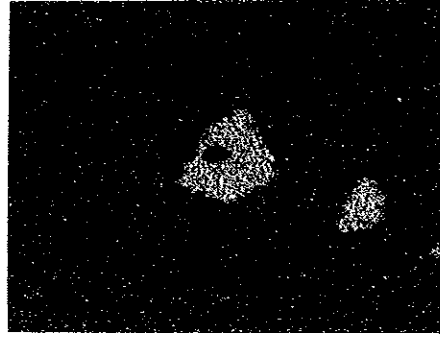


Cu

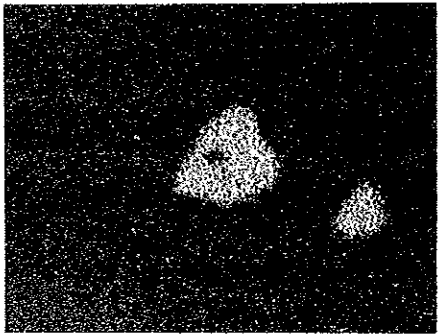

Fe

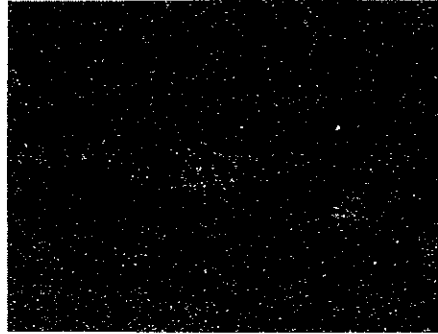


S

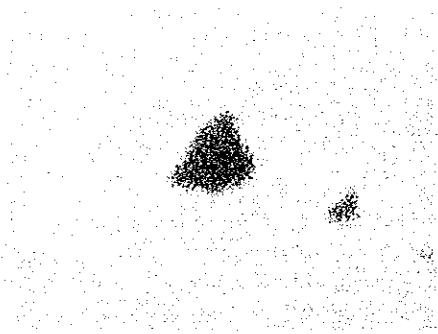


Si


No.8 AB-1 F-150

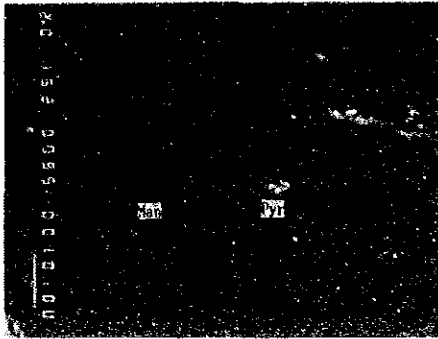


Microscopio electrónico

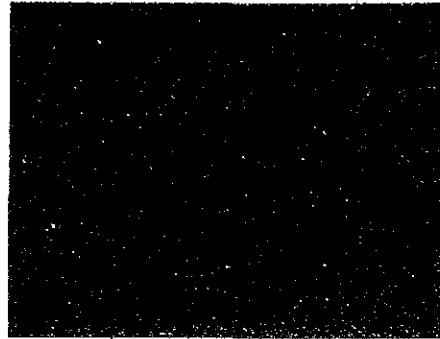


Fe

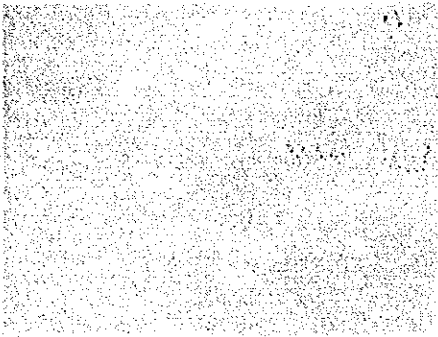


Mn

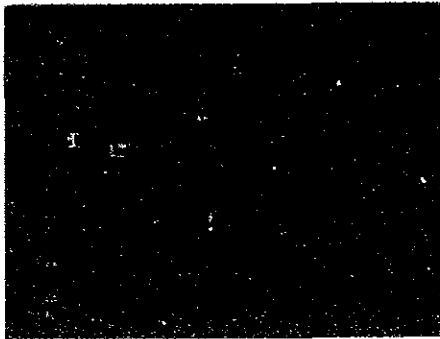

Microscopio electrónico

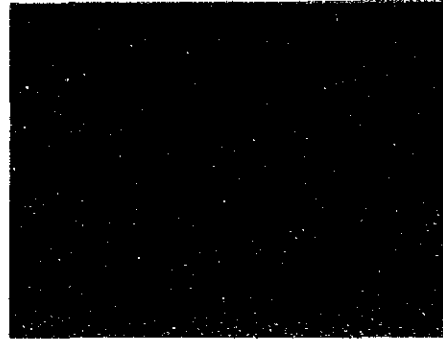


Ag

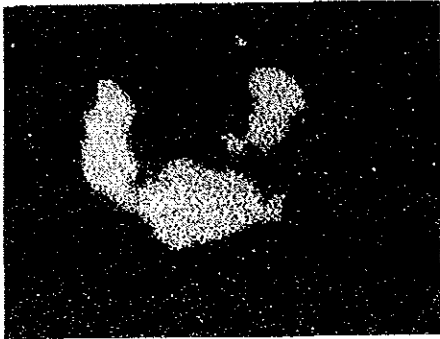


Au




Mn

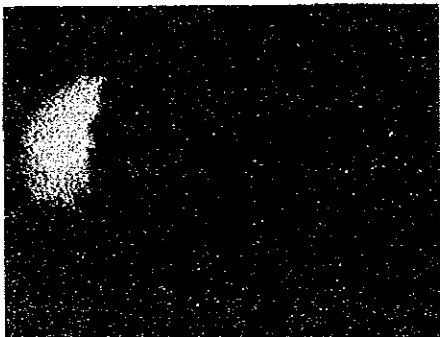


Fe

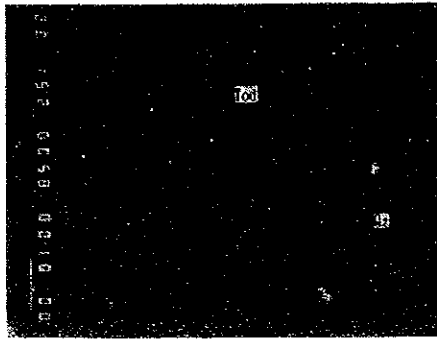


Microscopio electrónico

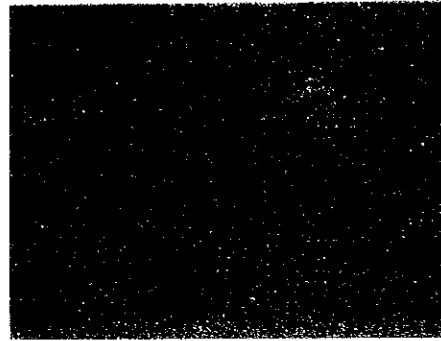

Ca

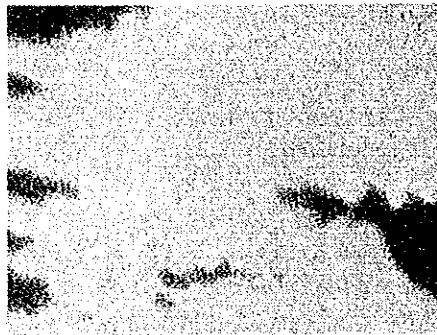


Mn

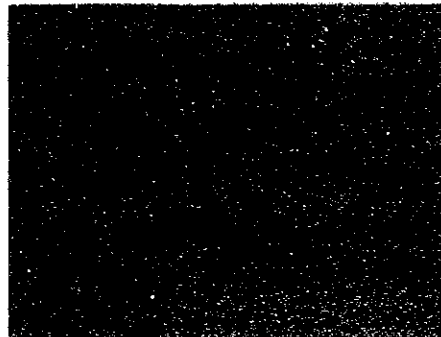

Mg




Na

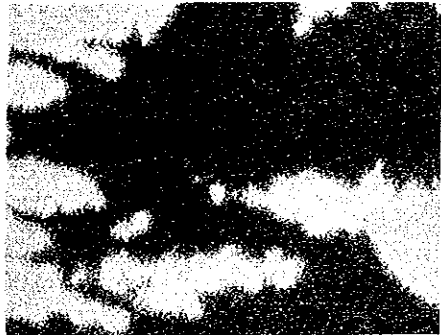

Si



Fe

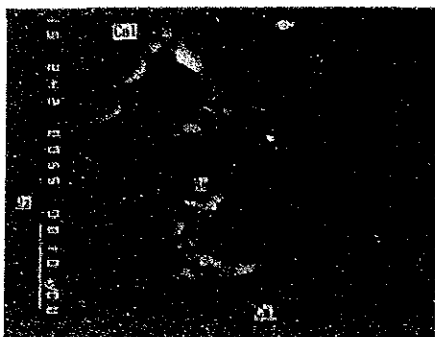


Microscopio electrónico



Ag




Au

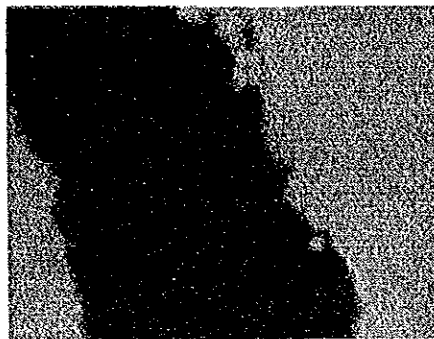


Si




Ca

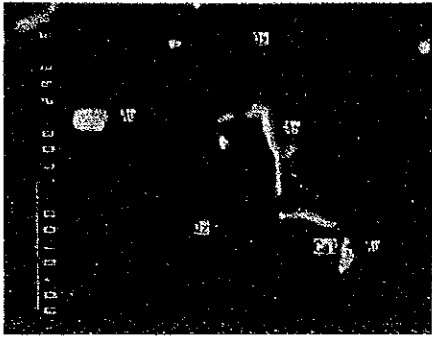


Microscopio electrónico

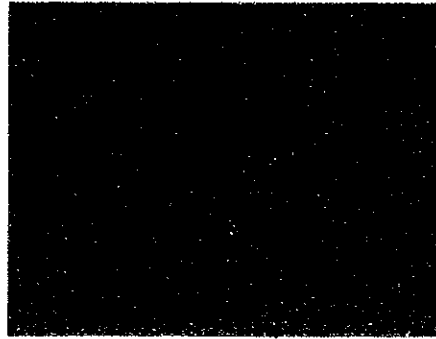


Ag

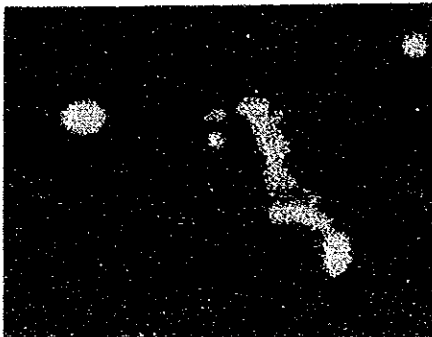


Au

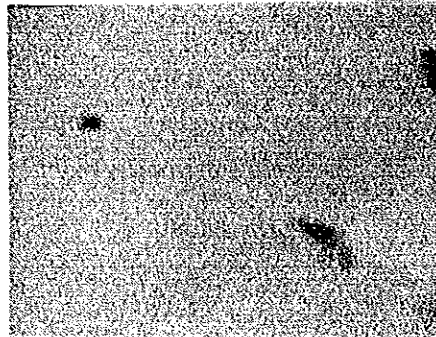


Si

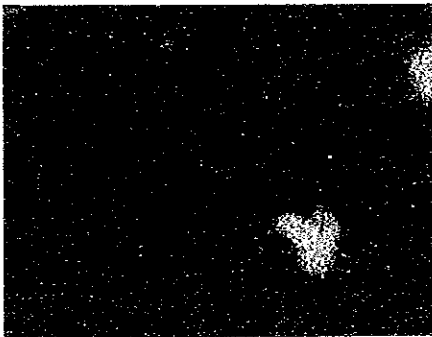


Ca

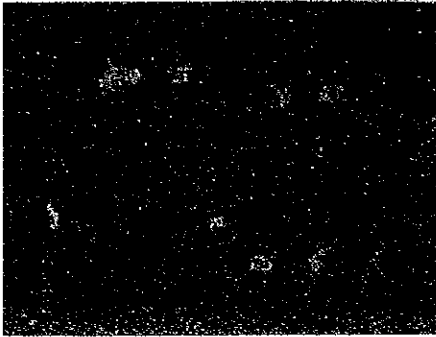


Microscopio electrónico

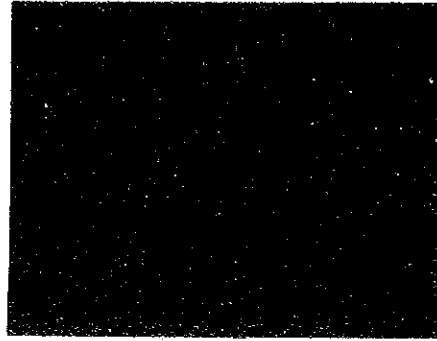


Cu

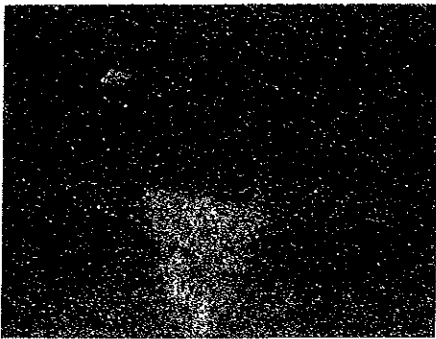

Ag

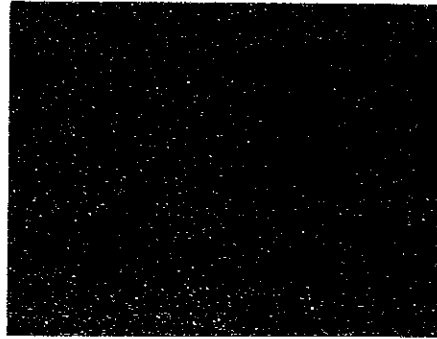


Sb

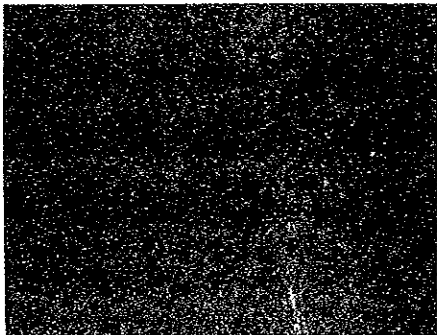

As




Zn

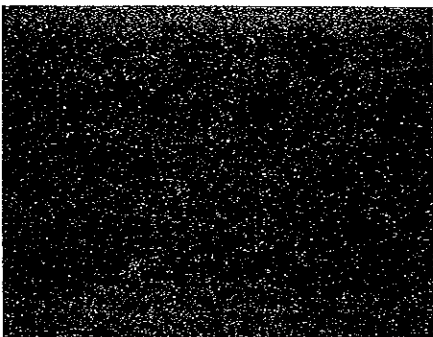


S




Microscopio electrónico

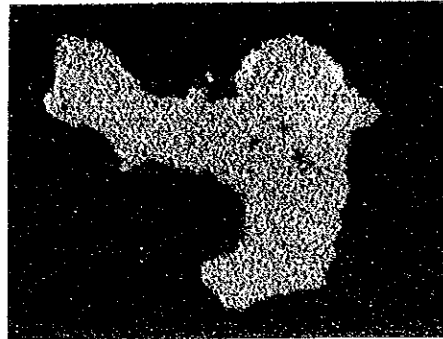


Cu

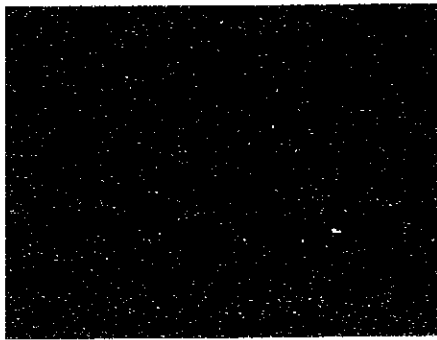


Ag

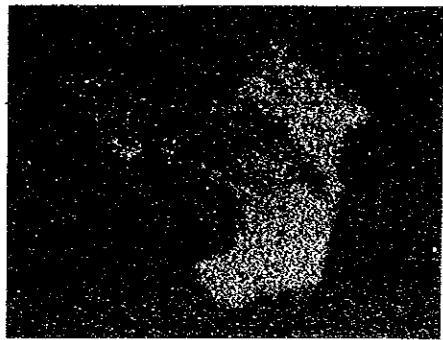


Sb

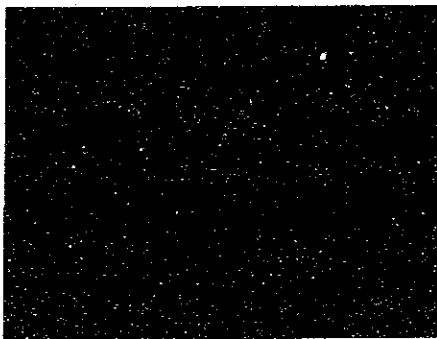


As

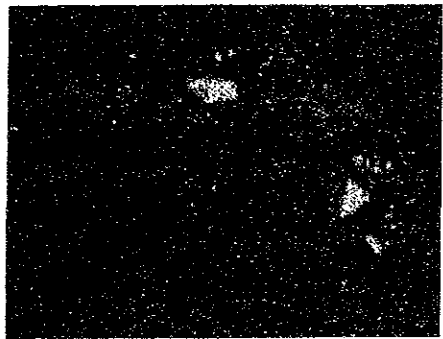

Zn

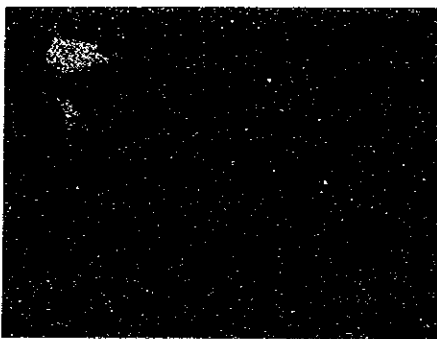

Fe

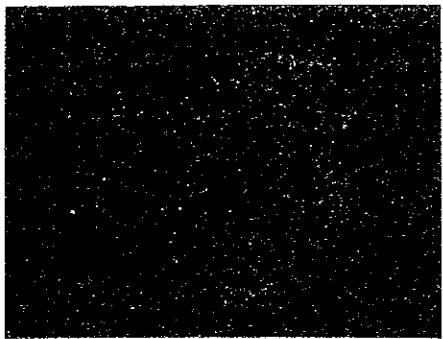

S







Ap. 7 LISTA DE LOS RESULTADOS DE DIFRACCION RAYOS X

No.	No. de muestra	Minerales		Cuarzo	Caleita	Rodocrosita	Kutnaborite	Todorokita	Pirolusite	Manganita	Nsutite	Hollandite	Yeso	Goethita	K-Feldespató	Caolinita	Serpentina	Smeclita
		Tipo de roca																
1	AB-1 840m	Veta de óxidos de manganeso	4	3		4	1	2	2									
2	AB-1 843m	idem	1	4		4	1	2	4						1			
3	AB-1 843m	idem	4		2	1	2	1	4									
4	AB-1 844m	idem	2	4	1	2	1	2	4					1				
5	AB-1 846m	idem	4	3			2	2										
6	AB-1 850m	idem	3	4	1	2	2	2	4					1				
7	AB-1 560m	arcilla de limonitizada	4	4	1		1	1					2	1	2	1	1	2
8	AB-1 572m	Veta de óxidos de manganeso	4	3			2	2				1						
9	AB-1 703m	arcilla de limonitizada	4								1						2	1
10	AB-1 712m	Veta de óxidos de manganeso	4	3		4	2	2										

Cantidad : 4 Abundante 3 Medio 2 Poco 1 Escaso

Ap. 8 LAS CARTAS DE DIFRACCION RAYOS X

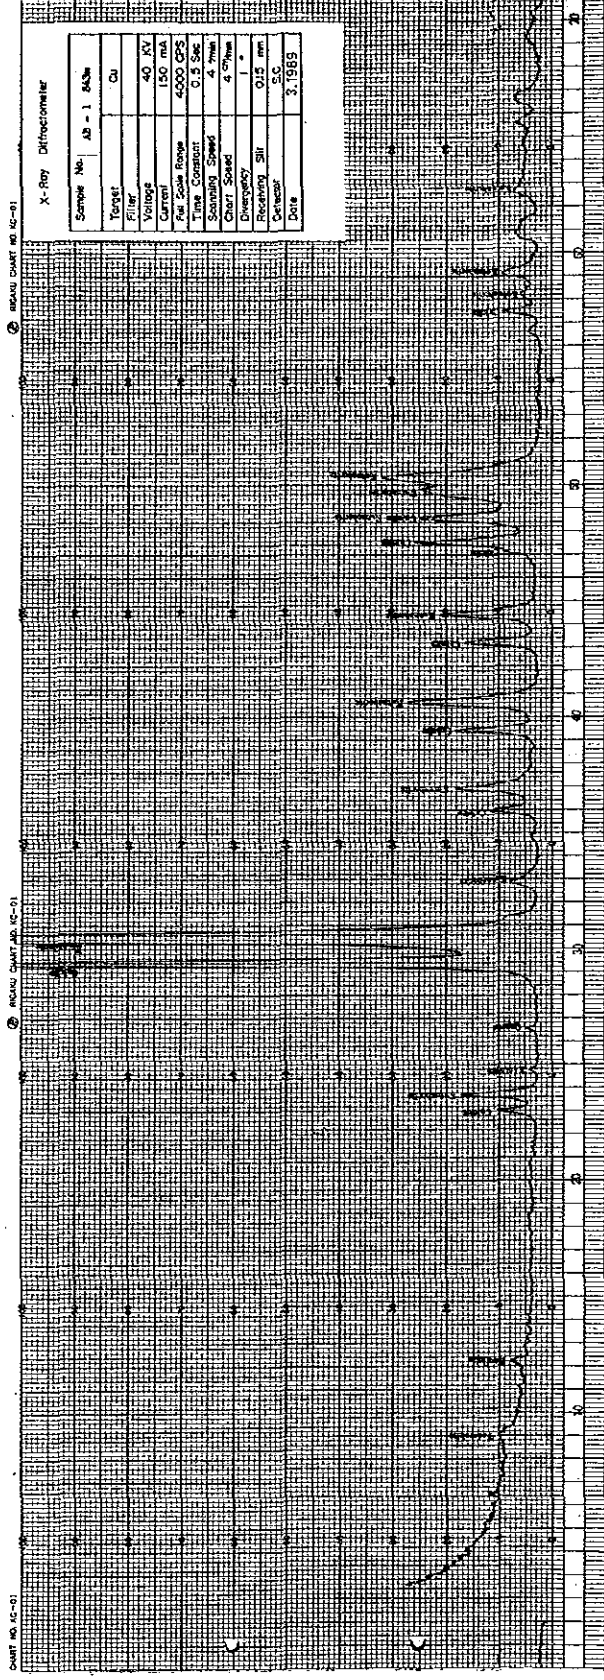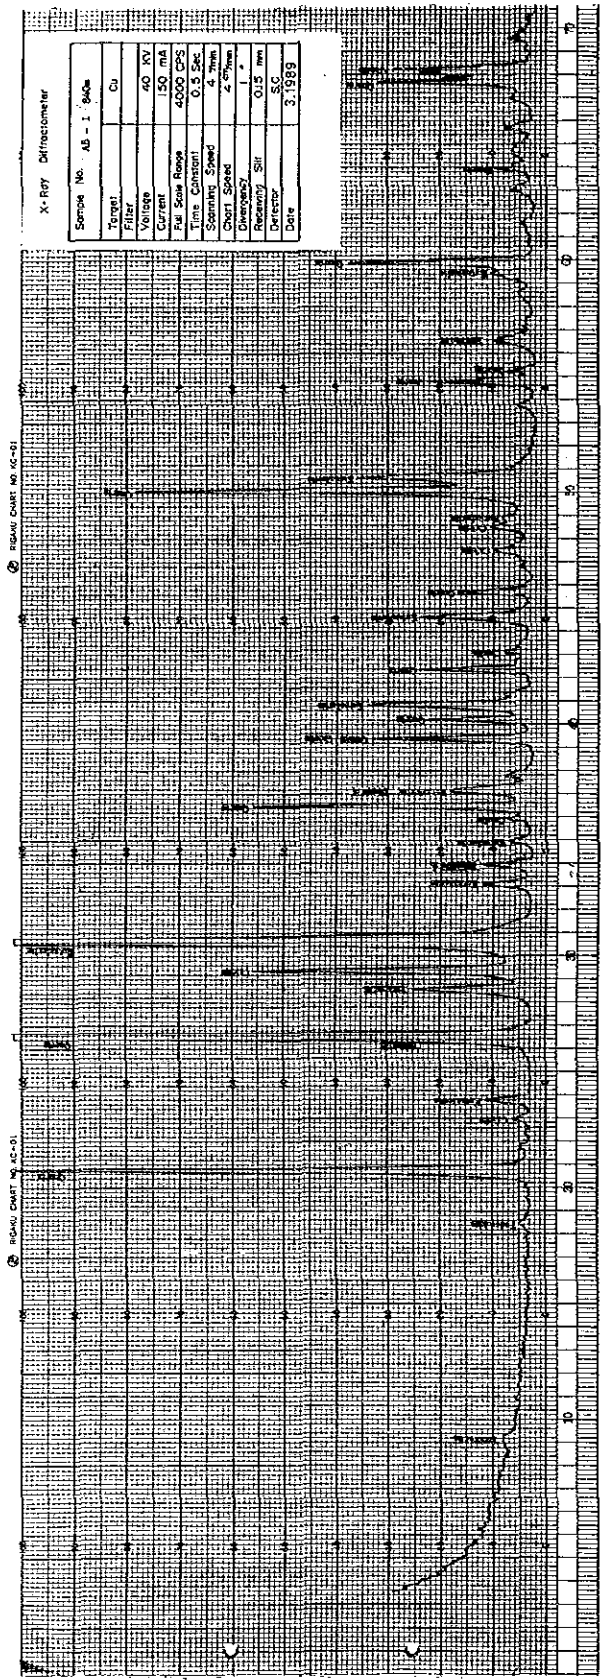

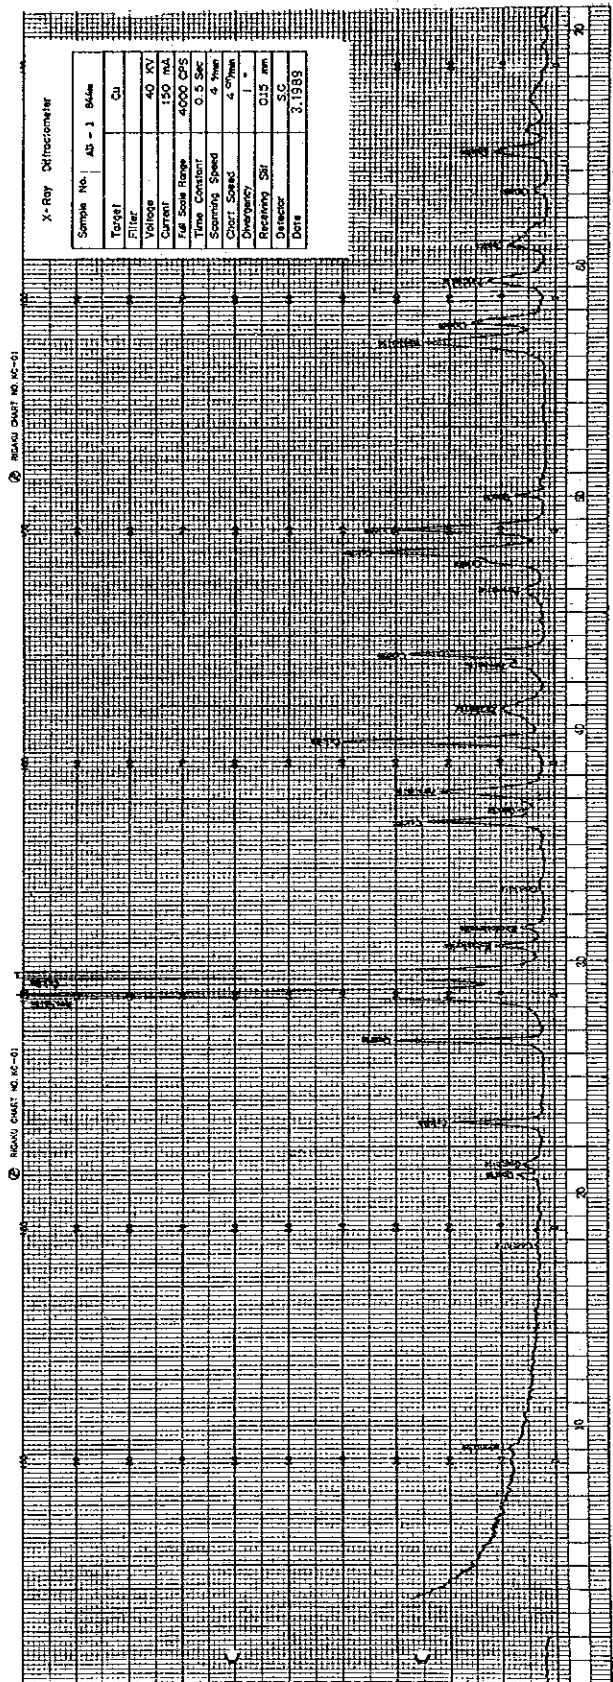



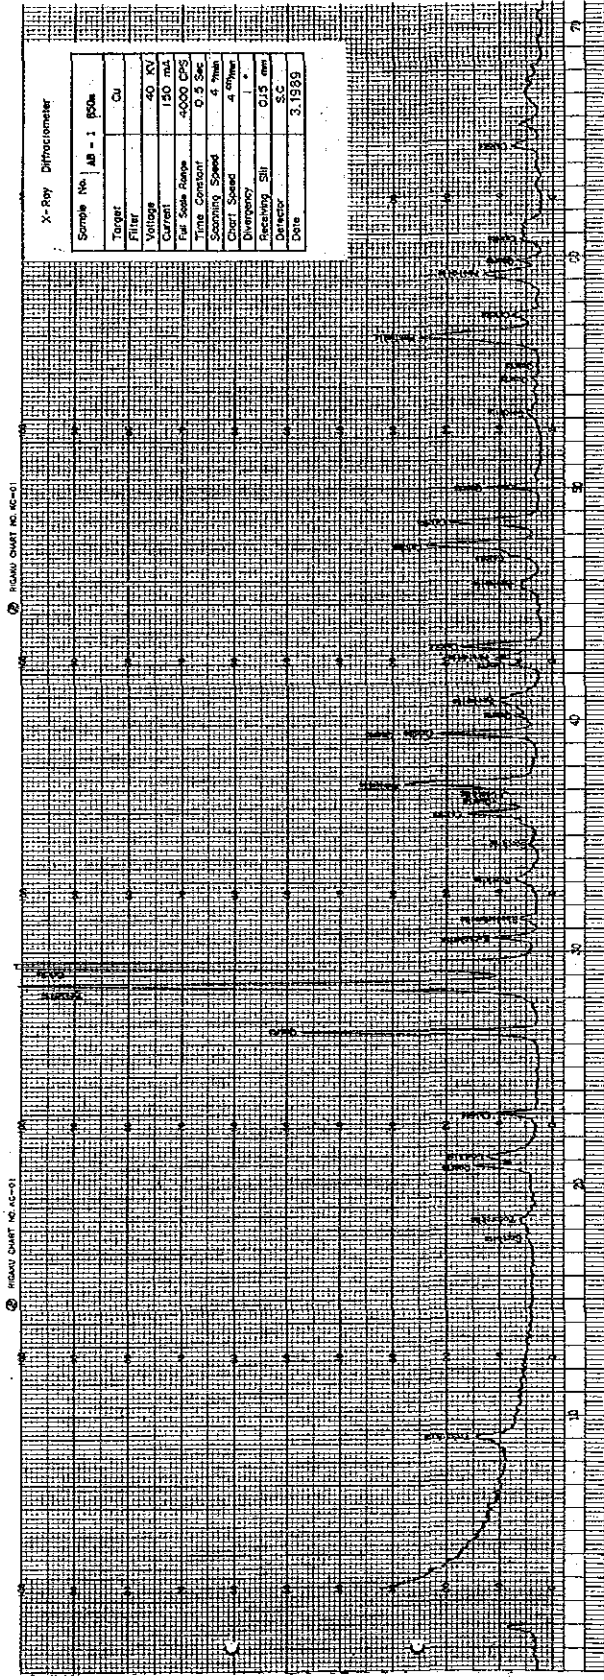


CHART NO. AC-51

RIKAGU CHART NO. IC-51


RIKAGU CHART NO. IC-51

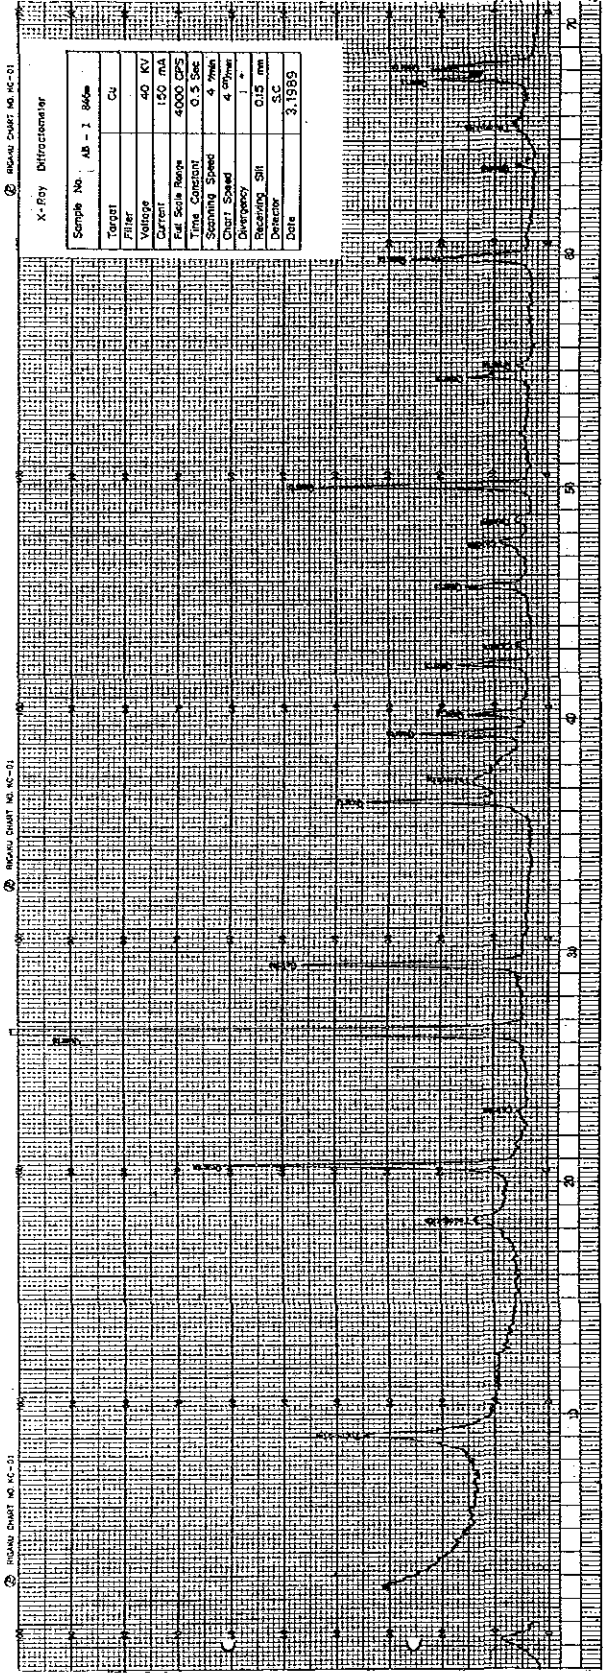
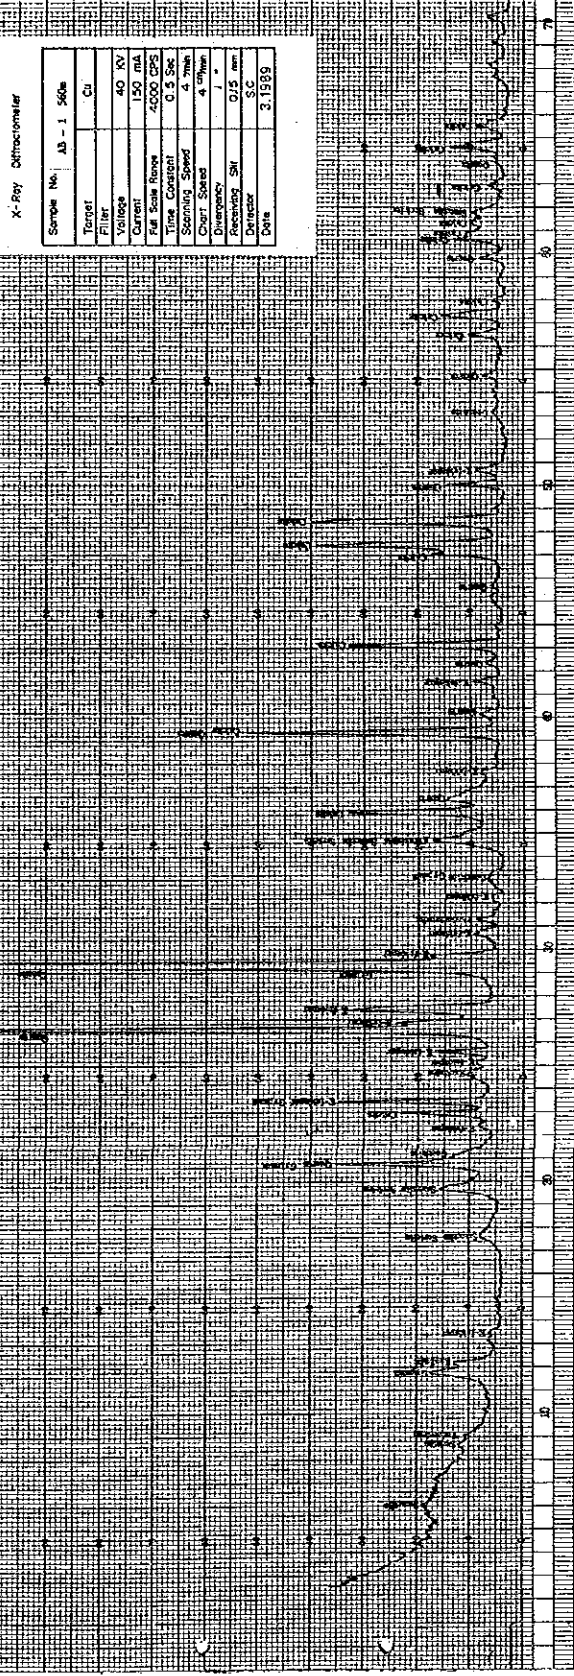


RIKAGU CHART NO. IC-51

RIKAGU CHART NO. IC-51

RIKAGU

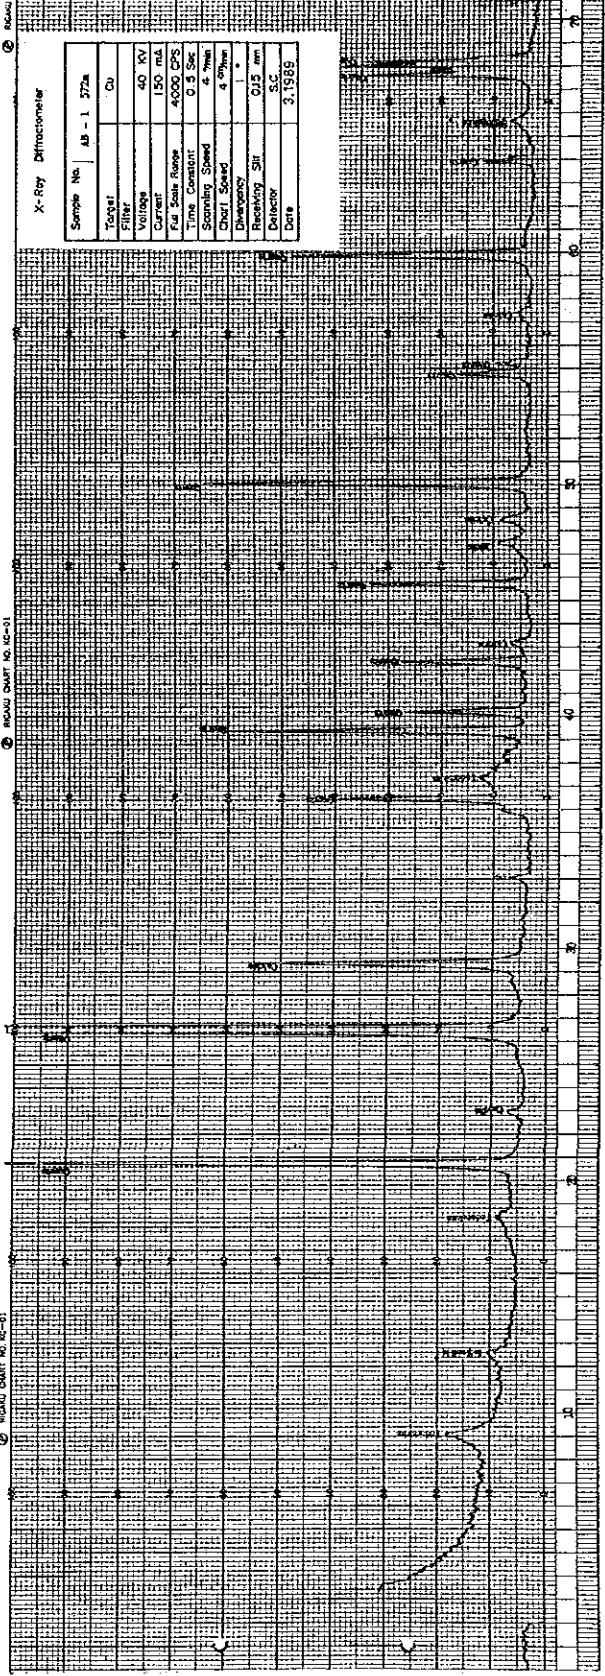

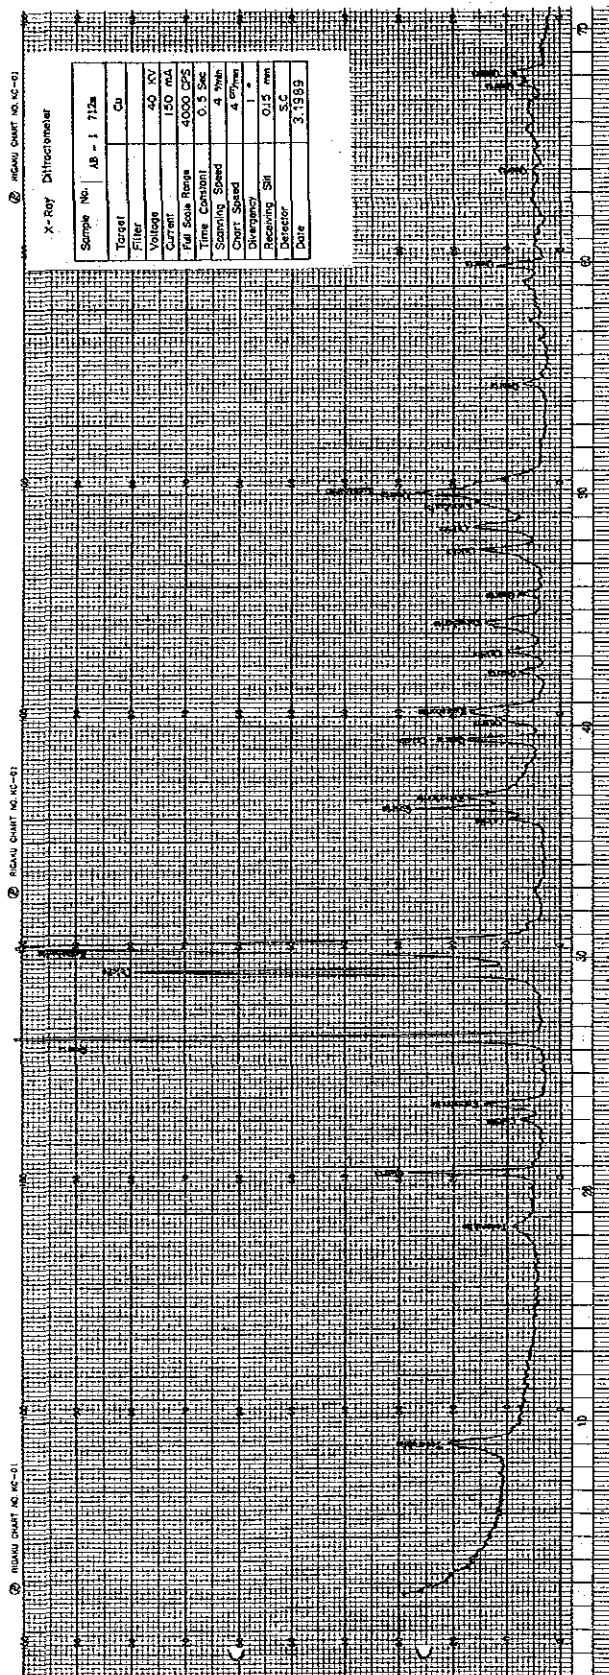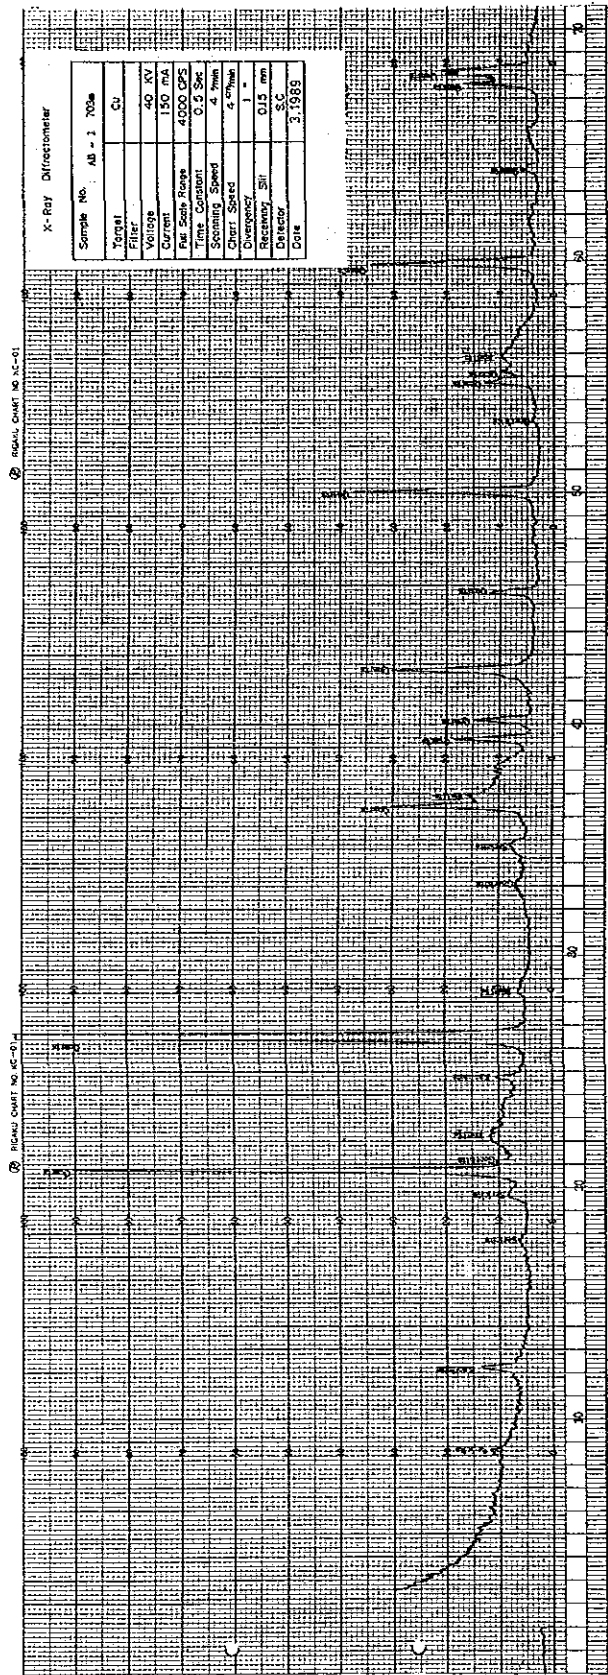

Ap. 9 RESULTADOS DE LOS ANALISIS QUIMICOS
DE LAS MUESTRAS DE MENA

(1)

No.	Numero de Muestra	Profundidad (m)	Longitud de Muestreo(m)	A u (g/t)	A g (g/t)	M n (%)
1	MJA-7A-1	176.70~178.25	1.55	0.2	6.1	1.0
2	2	178.25~179.05	0.80	1.5	114	7.0
3	3	179.05~181.35	2.30	2.6	234	16.8
4	4	181.35~182.00	0.65	0.4	29	5.1
5	5	182.00~183.10	1.10	1.5	48	18.5
6	6	183.10~183.50	0.40	2.1	82	24.3
7	7	183.50~184.50	1.00	2.4	41	13.0
8	8	184.50~185.40	0.90	2.6	14	6.4
9	9	185.40~186.40	1.00	2.6	90	17.2
10	10	186.40~187.40	1.00	1.2	108	15.5
11	11	187.40~188.40	1.00	5.1	591	10.1
12	12	188.40~189.15	0.75	2.2	437	9.8
13	13	189.15~190.40	1.25	0.76	6.2	1.0
14	14	195.10~195.35	0.25	0.36	4.2	1.0
15	MJA-7B-1	206.10~210.10	4.00	0.18	9.6	1.8
16	2	210.10~211.30	1.20	1.5	7.9	2.1
17	3	211.30~211.65	0.35	1.3	9.8	2.0
18	4	212.10~212.90	0.80	2.0	26	5.8
19	5	212.90~213.70	0.80	2.4	9.1	4.8
20	6	213.70~214.60	0.90	4.8	30	4.0
21	7	214.60~215.65	1.05	0.86	27	5.0
22	8	215.65~217.00	1.35	0.20	12	1.3
23	9	217.00~218.15	1.15	0.44	10	1.0
24	10	218.15~219.15	1.00	0.18	9.6	1.6
25	11	219.15~220.15	1.00	tr	tr	1.3
26	12	220.15~221.15	1.00	tr	tr	1.2
27	13	221.15~222.15	1.00	0.10	2.0	1.0
28	14	222.15~223.20	1.05	0.18	11.1	2.0

(2)

No.	Numero de Muestra	Profundidad (m)	Longitud de Muestreo(m)	A u (g/t)	A g (g/t)	M n (%)
29	MJA-7C-1	286.45~287.00	0.55	0.82	13	3.4
30	MJA-8 -1	113.25~114.80	1.55	2.0	60	8.2
31	2	114.80~115.80	1.00	0.4	55	5.9
32	3	115.80~116.80	1.00	0.74	74	4.9
33	4	116.80~117.80	1.00	0.6	47	5.4
34	5	117.80~119.20	1.40	3.5	147	10.6
35	6	121.60~123.60	2.00	4.5	18	3.3
36	7	125.40~126.40	1.00	1.3	68	5.0
37	8	126.40~127.40	1.00	1.1	34	3.4
38	9	127.40~128.40	1.00	0.88	31	6.4
39	10	128.40~129.20	0.80	0.94	93	7.8
40	11	129.20~130.30	1.10	5.6	237	10.2
41	12	130.30~131.30	1.00	1.2	34	5.8
42	13	131.30~132.30	1.00	1.5	39	5.2
43	14	132.30~133.30	1.00	0.7	27	5.6
44	15	133.30~134.00	0.70	1.6	44	6.1
45	16	134.00~135.00	1.00	0.8	89	12.8
46	17	135.00~136.00	1.00	0.32	12	9.3
47	18	136.00~137.00	1.00	0.5	32	7.6
48	19	137.00~138.00	1.00	2.6	172	8.1
49	20	138.00~139.45	1.45	2.2	43	5.4
50	21	139.45~140.05	1.05	2.0	86	4.7
51	22	140.05~141.30	1.25	5.6	111	4.2
52	23	144.20~145.20	1.00	1.5	58	4.7
53	24	145.20~146.20	1.00	2.4	39	5.0
54	25	146.20~147.00	0.80	5.8	69	2.2
55	26	152.90~153.90	1.00	0.5	65	4.8
56	27	153.90~154.90	1.00	1.0	55	6.3
57	28	154.90~155.90	1.00	0.5	27	4.0
58	29	155.90~157.00	1.10	0.5	24	4.2
59	30	160.20~161.20	1.00	0.6	15	3.8
60	31	161.20~162.30	1.10	2.5	8.4	5.4
61	32	163.50~164.50	1.00	0.6	10	5.4

(3)

No.	Numero de Muestra	Profundidad (m)	Longitud de Muestreo(m)	A u (g/t)	A g (g/t)	M n (%)
62	MJA-8 -33	164.50~165.50	1.00	0.4	6.3	5.7
63	34	165.50~166.50	1.00	0.5	6.6	4.2
64	35	166.50~167.50	1.00	0.9	13	5.0
65	36	167.50~168.50	1.00	2.3	49	8.3
66	37	168.50~169.80	1.10	0.5	8.2	6.2
67	38	170.30~171.80	1.50	4.3	92	4.6
68	MJA-9 -1	147.00~148.00	1.00	0.44	41	4.1
69	2	148.00~149.60	1.60	0.6	48	3.8
70	3	149.60~150.60	1.00	1.9	796	3.8
71	4	150.60~151.80	1.20	4.5	1087	3.0
72	5	151.80~153.30	1.50	1.0	72	2.9
73	6	155.75~156.70	0.95	1.2	33	4.9
74	7	166.40~167.40	1.00	4.8	87	2.9
75	8	167.40~168.40	1.00	1.45	12	4.8
76	9	168.40~169.40	1.00	0.38	6.7	5.5
77	10	169.40~170.40	1.00	0.70	21	3.5
78	11	170.40~171.10	0.70	0.40	19	5.4
79	12	171.10~172.10	1.00	0.48	7.6	2.8
80	13	172.10~173.10	1.00	0.20	3.2	3.0
81	14	173.10~174.10	1.00	0.34	10	3.4
82	15	174.10~174.70	0.60	0.56	27	4.0
83	16	186.60~187.50	0.90	0.68	29	2.3
84	MJA-10-1	120.65~121.30	0.65	0.20	4	
85	2	121.75~123.25	1.50	1.45	31	
86	3	123.25~124.25	1.00	1.5	46	
87	4	124.25~125.25	1.00	1.4	50	
88	5	125.25~126.25	1.00	0.52	55	
89	6	126.25~127.60	1.35	0.12	5.8	
90	7	288.10~288.60	0.50	13.6	22	1.4
91	8	288.60~289.60	1.00	1.5	11	3.7
92	9	289.60~290.60	1.00	1.9	20	13.2
93	10	290.60~291.90	1.30	1.2	16	3.5
94	11	291.90~293.00	1.10	1.4	2.7	1.0

(4)

No.	Numero de Muestra	Profundidad (m)	Longitud de Muestreo(m)	A u (g/t)	A g (g/t)	M n (%)
95	MJA-10-12	293.00~294.05	1.05	0.92	5.3	1.6
96	13	294.05~295.30	1.25	1.0	53	0.8
97	14	295.30~296.30	1.00	1.8	1	2.9
98	15	296.30~297.30	1.00	1.4	4.5	1.1
99	16	297.30~298.30	1.00	1.4	1.9	1.8
100	17	298.30~299.30	1.00	2.5	8.4	1.8
101	18	299.30~300.30	1.00	7.2	15	0.9
102	19	300.30~301.40	1.10	1.7	7.2	0.8
103	20	301.40~302.60	1.20	3.1	45	1.4
104	21	302.40~303.80	1.20	1.7	48	4.6
105	22	303.80~304.50	0.70	2.2	47	2.9
106	23	304.50~305.50	1.00	4.5	1.6	4.8
107	24	305.50~306.50	1.00	1.7	62	1.4
108	25	306.50~307.20	0.70	0.6	69	7.7
109	26	307.20~308.15	0.95	24.0	1480	4.8
110	27	308.15~309.05	0.90	4.3	535	3.1
111	28	309.05~310.05	1.00	0.8	134	0.8
112	29	310.05~311.05	1.00	0.8	40	7.7
113	30	311.05~312.05	1.00	3.1	198	7.8
114	31	312.05~313.05	1.00	4.0	106	8.0
115	32	313.05~314.05	1.00	10.0	210	7.2
116	33	314.05~315.05	1.00	1.4	55	16.4
117	34	315.05~315.80	0.75	1.1	55	8.1
118	35	315.80~317.20	1.40	28.0	318	3.8
119	36	317.20~319.00	1.80	1.3	16	7.2
120	37	319.00~320.20	1.20	0.48	30	3.1

(5)

No.	Numero de Muestra	Potencia real (m)	A u (g/t)	A g (g/t)	M n (%)
121	F - 1	0.1	1.0	32	2.4
122	F - 2	0.2	1.1	31	0.4
123	F - 3	0.25	6.4	188	3.2
124	F - 4	0.5	3.6	195	5.7
125	F - 5	0.1	0.8	14	1.1
126	F - 6	0.1	1.0	19	1.9
127	F - 7	0.5	11.8	361	3.1
128	F - 8	0.5	1.3	88	4.5
129	F - 9	0.2	1.2	129	3.4
130	F - 10	0.7	0.7	516	6.5
131	F - 11	0.8	7.0	151	4.0
132	F - 12	0.7	1.8	14	5.0
133	F - 13	0.3	5.0	34	3.8
134	F - 14	0.3	0.75	34	4.7
135	F - 15	0.2	0.48	4	3.0
136	F - 16	1.0	0.75	12	2.9
137	F - 17	0.5	1.0	13	3.1
138	F - 19	0.5	2.3	11	3.2
139	F - 18	0.3	1.1	37	1.8
140	F - 20	0.5	0.84	10	1.8
141	F - 21	0.3	0.96	17	6.2
142	F - 22	0.2	2.2	47	2.2
143	F - 23	0.2	114.2	1487.1	Tr
144	F - 24	0.25	18.7	397	11.0
145	F - 25	0.2	3.8	73	6.6
146	F - 26	1.6	3.8	153	9.4
147	F - 27	0.9	6.6	274	8.5
148	F - 28	0.8	4.6	84	9.1
149	F - 29	1.0	8.4	87	14.6
150	F - 30	1.0	9.6	111	22.6
151	F - 31	0.6	10.9	121	20.2
152	F - 32	0.7	4.2	54	20.8
153	F - 33	0.8	9.1	42	3.3

(6)

No.	Numero de Muestra	Potencia real (m)	A u (g/t)	A g (g/t)	M n (%)
154	F - 34	1.0	4.4	95	6.8
155	F - 35	1.0	3.5	81	1.7
156	F - 36	0.8	9.2	265	8.1
157	F - 37	0.8	1.6	56	4.9
158	F - 38	1.0	7.5	85	16.8
159	F - 39	1.0	22.4	102	5.3
160	F - 40	1.1	7.4	53	2.6
161	F - 41	1.5	12.1	24	0.5
162	F - 42	1.0	0.24	7.6	1.5
163	F - 43	1.0	4.1	24	5.6
164	F - 44	1.0	0.52	14	1.9
165	F - 45	2.0	2.4	9.4	1.0
166	F - 46	1.0	11.8	75	8.1
167	F - 47	0.8	6.0	97	2.7
168	F - 48	1.0	4.4	35	5.8
169	F - 49	0.6	5.0	71	8.0
170	F - 50	0.6	4.8	22	13.3
171	F - 51	0.70	7.3	78	8.3
172	F - 52	0.70	4.2	79	9.0
173	F - 53	1.20	1.3	29	5.8
174	F - 54	1.80	2.0	82	5.1
175	F - 55	2.00	2.2	210	6.8
176	F - 56	0.80	1.6	32	4.6
177	F - 57	2.10	2.7	70	6.6
178	F - 58	1.40	1.5	20	6.2
179	F - 59	2.00	7.8	268	7.0
180	F - 60	1.00	3.7	26	4.0
181	F - 61	0.70	1.2	57	7.0
182	F - 62	2.00	3.0	135	5.3
183	F - 63	0.80	1.0	16	1.7
184	F - 64	1.20	0.32	Tr	6.4
185	F - 65	2.00	19.7	342	4.2
186	F - 66	2.20	0.4	9.5	5.8

(7)

No.	Numero de Muestra	Potencia real (m)	A u (g/t)	A g (g/t)	M n (%)
187	F - 67	2.00	0.4	20	7.2
188	F - 68	2.30	0.4	27	7.2
189	F - 69	2.00	0.6	38	5.8
190	F - 70	2.80	0.6	24	6.8
191	F - 71	2.00	3.5	31	3.8
192	F - 72	3.00	1.0	20	6.0
193	F - 73	2.00	0.6	8.4	4.2
194	F - 74	4.00	0.76	20	5.7
195	F - 75	2.40	1.7	202	4.8
196	F - 76	1.60	4.6	65	4.6
197	F - 77	1.00	7.6	447	3.6
198	F - 78	2.00	0.64	28	4.9
199	F - 79	1.60	0.4	13	8.5
200	F - 80	2.00	0.56	5.3	3.4
201	F - 81	2.00	0.56	9.2	9.1
202	F - 82	2.00	0.32	13	4.9
203	F - 83	2.00	0.68	12	7.7
204	F - 84	2.00	0.48	12	5.3
205	F - 85	2.20	0.20	3.7	8.0
206	F - 86	2.00	0.32	38	6.2
207	F - 87	2.40	1.2	54	6.7
208	F - 88	2.00	1.5	91	12.2
209	F - 89	2.20	2.4	123	10.2
210	F - 90	2.00	1.0	61	12.9
211	F - 91	2.20	1.2	134	10.7
212	F - 92	2.00	1.0	56	18.2
213	F - 93	2.40	2.4	239	4.9
214	F - 94	2.50	0.6	32	7.8
215	F - 95	1.00	4.7	568	5.0
216	F - 96	1.00	2.3	363	3.0
217	F - 97	2.00	0.4	30	8.6
218	F - 98	1.00	0.72	59	5.8
219	F - 99	1.30	1.5	200	2.6

(8)

No.	Numero de Muestra	Potencia real (m)	A u (g/t)	A g (g/t)	M n (%)
220	F-100	2.00	0.72	79	4.7
221	F-101	1.80	2.0	163	4.7
222	F-102	2.00	8.9	167	5.0
223	F-103	2.00	3.6	64	5.4
224	F-104	2.00	3.1	32	6.2
225	F-105	2.00	40.7	277	1.4
226	F-106	2.00	26.7	120	3.0
227	F-107	2.00	3.0	26	4.8
228	F-108	2.40	3.4	91	1.4
229	F-109	2.00	0.48	12	3.0
230	F-110	2.20	3.4	90	1.7
231	F-111	2.00	0.76	62	2.0
232	F-112	2.20	4.5	54	2.3
233	F-113	2.00	7.8	139	2.8
234	F-114	2.20	2.1	68	1.1
235	F-115	2.00	2.4	89	3.8
236	F-116	2.60	9.0	205	7.4
237	F-117	2.00	28.2	342	4.8
238	F-118	2.00	3.1	46	3.0
239	F-119	2.00	0.8	16	2.6
240	F-120	1.60	0.68	5.5	2.2
241	F-121	3.00	1.7	18	2.6
242	F-122	2.00	0.92	8.1	3.3
243	F-123	2.00	1.6	26	3.6
244	F-124	2.00	0.2	6.6	0.7
245	F-125	2.00	0.4	0.8	1.0
246	F-126	1.00	0.9	28.5	1.2
247	F-127	1.30	0.6	4.2	1.0
248	F-128	1.30	0.7	14.2	1.5
249	F-129	1.70	0.8	22	6.5
250	F-130	1.00	0.7	29.7	1.1
251	F-131	1.00	1.6	40.3	2.7
252	F-132	1.50	1.7	6.9	1.4

(9)

No.	Numero de Muestra	Potencia real (m)	A u (g/t)	A g (g/t)	M n (%)
253	F - 133	1.50	1.0	6.2	1.4
254	F - 134	1.50	2.3	29	2.5
255	F - 135	1.50	0.7	5.2	1.7
256	F - 136	1.50	2.0	23	1.8
257	F - 137	2.00	4.4	107	2.6
258	F - 138	2.00	1.4	17	1.8
259	F - 139	2.00	2.3	6.4	1.7
260	F - 140	2.00	3.0	43	2.8
261	F - 141	2.00	2.0	12	2.3
262	F - 142	3.00	0.96	18	2.4
263	F - 143	1.00	12	30	2.2
264	F - 144	0.40	17.0	62	6.5
265	F - 145	4.00	0.84	21	3.7
266	F - 146	3.50	3.3	42	5.3
267	F - 147	1.00	5.3	61	6.0
268	F - 148	1.00	5.6	191	1.2
269	F - 149	2.00	1.2	13	4.7
270	F - 150	2.00	21.1	123	7.4
271	F - 151	2.00	6.4	59	3.4
272	F - 152	2.00	1.3	4.6	3.0
273	F - 153	1.00	2.0	7.7	1.1
274	F - 154	2.00	7.5	46	3.9
275	F - 155	1.50	6.4	36	3.9
276	F - 156	2.00	7.4	35	4.7
277	F - 157	1.60	8.0	104	4.6
278	F - 158	1.00	0.88	17	3.4
279	F - 159	2.00	2.4	237	6.9
280	F - 160	2.20	5.3	29	3.2
281	F - 161	2.00	4.1	20	9.6
282	F - 162	2.40	7.1	24	2.6
283	F - 163	2.00	3.4	20	6.6
284	F - 164	2.40	8.0	66	7.0
285	F - 165	2.00	1.9	40	9.0

No.	Numero de Muestra	Potencia real (m)	A u (g/t)	A g (g/t)	Mn (%)
286	F - 166	2.20	1.6	19	7.4
287	F - 167	2.00	5.4	357	10.2
288	F - 168	2.40	0.76	45	7.4
289	F - 169	2.00	2.8	48	6.1
290	F - 170	2.10	0.88	40	8.7
291	F - 171	2.00	6.1	45	5.8
292	F - 172	2.20	2.7	119	9.4
293	F - 173	2.00	8.8	46	7.4
294	F - 174	2.20	2.2	40	6.0
295	F - 175	2.00	2.9	34	5.6
296	F - 176	3.50	1.3	67	7.8
297	F - 177	2.00	1.2	79	11.8
298	F - 178	2.20	1.6	51	9.5
299	F - 179	2.00	13.0	123	7.2
300	F - 180	2.40	3.8	55	9.8
301	F - 181	2.00	3.7	62	6.5
302	F - 182	2.10	2.6	37	5.8
303	F - 183	2.00	9.8	290	12.7
304	F - 184	2.30	9.1	120	6.6
305	F - 185	4.00	1.6	57	3.4
306	F - 186	2.00	1.5	15	12.4
307	F - 187	2.00	2.8	190	8.0
308	F - 188	2.00	1.2	37	9.7
309	F - 189	2.20	2.4	109	10.5
310	F - 190	2.00	5.4	82	8.0
311	F - 191	2.60	1.0	51	12.2
312	F - 192	2.00	1.9	121	9.3
313	F - 193	2.40	0.4	31	7.0
314	F - 194	2.00	1.6	63	8.0
315	F - 195	2.20	1.4	27	9.6
316	F - 196	2.00	0.92	60	9.4
317	F - 197	2.30	3.6	48	6.8
318	F - 198	2.00	2.7	103	6.8

No.	Numero de Muestra	Potencia real (m)	A u (g/t)	A g (g/t)	M n (%)
319	F - 199	2.40	3.5	62	8.7
320	F - 200	2.00	8.7	248	5.0
321	F - 201	2.20	2.0	60	6.7
322	F - 202	2.00	1.6	40	6.8
323	F - 203	2.20	3.2	13	3.8
324	F - 204	2.00	6.5	78	4.3
325	F - 205	2.20	1.9	28	5.1
326	F - 206	2.00	2.2	57	5.1
327	F - 207	2.20	2.0	77	5.4
328	F - 208	2.00	3.0	27	7.3
329	F - 209	2.30	2.1	30	5.9
330	F - 210	2.00	5.2	61	6.5
331	F - 211	2.20	7.8	43	5.8
332	F - 212	2.00	1.0	28	7.4
333	F - 213	2.60	8.0	114	5.3
334	F - 214	2.00	0.8	6.8	6.7
335	F - 215	2.60	4.7	147	4.6
336	F - 216	2.00	1.0	17	5.7
337	F - 217	2.40	1.0	37	6.1
338	F - 218	2.00	0.4	19	8.7
339	F - 219	2.20	4.0	31	5.6
340	F - 220	2.00	0.72	39	7.0
341	F - 221	2.20	2.8	22	5.4
342	F - 222	2.00	0.64	13	5.8
343	F - 223	2.20	7.7	37	3.8
344	F - 224	2.00	2.0	18	3.6
345	F - 225	2.20	6.7	34	5.8
346	F - 226	2.00	2.5	72	3.9
347	F - 227	2.20	2.8	37	5.8
348	F - 228	2.20	1.7	70	4.8
349	F - 229	0.50	0.48	17	11.0
350	F - 230	0.70	0.84	120	10.6
351	F - 231	1.00	0.44	129	8.0

No.	Numero de Muestra	Potencia real (m)	A u (g/t)	A g (g/t)	M n (%)
352	F - 232	0.50	0.56	77	5.5
353	F - 233	0.50	1.3	161	9.6
354	F - 234	2.20	1.6	54	2.8
355	F - 235	0.50	1.5	125	9.8
356	F - 236	1.50	8.6	741	8.7
357	F - 237	2.80	1.3	110	8.6
358	F - 238	2.00	0.76	80	9.5
359	F - 239	2.30	3.6	119	8.2
360	F - 240	2.00	1.2	92	9.0
361	F - 241	2.30	2.6	96	7.5
362	F - 242	2.00	1.6	85	8.2
363	F - 243	2.30	2.6	164	8.2
364	F - 244	2.00	3.4	76	7.3
365	F - 245	2.40	0.96	40	7.8
366	F - 246	2.00	2.2	37	8.0
367	F - 247	2.30	2.6	43	8.3
368	F - 248	2.00	3.8	95	8.8
369	F - 249	2.20	12.1	30	7.2
370	F - 250	2.00	9.9	94	7.4
371	F - 251	2.20	14.4	86	10.0
372	F - 252	2.00	23.8	149	22.1
373	F - 253	2.30	9.2	25	7.2
374	F - 254	2.00	5.4	23	5.7
375	F - 255	2.20	6.1	47	8.6
376	F - 256	2.00	3.8	42	6.5
377	F - 257	2.20	5.2	30	6.0
378	F - 258	2.00	4.4	38	5.9
379	F - 259	2.30	3.2	25	4.6
380	F - 260	2.00	3.8	23	5.1
381	F - 261	2.20	3.3	18	4.9
382	F - 262	2.00	5.6	55	4.6
383	F - 263	2.20	3.8	63	5.4
384	F - 264	1.70	0.4	5.9	2.6

No.	Numero de Muestra	Potencia real (m)	A u (g/t)	A g (g/t)	M n (%)
385	F - 265	3.00	0.16	3.9	1.7
386	F - 266	3.40	0.62	5.2	1.3
387	F - 267	3.60	0.68	17	1.0
388	F - 268	3.80	2.7	63	2.1
389	F - 269	3.20	3.7	149	1.2
390	F - 270	1.00	0.6	29	7.5
391	F - 271	2.00	3.0	27	8.2
392	F - 272	2.00	4.4	40	6.8
393	F - 273	2.00	10.2	31	6.6
394	F - 274	2.00	2.6	25	7.0
395	F - 275	2.00	2.9	166	11.4
396	F - 276	2.10	5.0	53	7.5
397	F - 277	2.00	6.4	50	7.9
398	F - 278	3.00	0.18	2.2	1.0
399	F - 279	1.00	4.6	30	6.6
400	F - 280	3.00	0.44	4.8	1.6
401	F - 281	1.50	3.2	31	2.4
402	F - 282	1.00	1.4	7.3	1.5
403	F - 283	2.80	4.8	58	3.2
404	F - 284	1.50	0.84	5.2	0.8
405	F - 285	1.20	2.8	31	4.6
406	F - 286	2.00	4.4	18	4.7
407	F - 287	2.20	1.7	40	3.2
408	F - 288	2.00	1.9	133	3.0
409	F - 289	2.00	2.8	24	4.1
410	F - 290	2.00	0.9	44	3.0
411	F - 291	2.00	3.7	10	2.0
412	F - 292	2.00	1.2	13	2.9
413	F - 293	2.00	0.82	12	2.3
414	F - 294	2.00	1.0	27	1.4
415	F - 295	2.00	0.58	4.5	0.6
416	F - 296	2.00	3.8	5.9	0.4
417	F - 297	2.00	8.2	72	11.1

(14)

No.	Numero de Muestra	Potencia real (m)	A u (g/t)	A g (g/t)	M n (%)
418	F - 298	2.00	6.1	48	8.4
419	F - 299	2.00	35.4	121	4.8
420	F - 300	2.00	13.6	124	14.2
421	F - 301	2.00	1.1	27	6.9

184